

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE GLE
68390 - BALDERSHEIM**

Granulat **681/7 - Grave 0/31.5 Concassé**

Nature pétrographique

Elaboration Recyclé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 31.5** Norme **SOLS ORGANIQUES SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS: ClasseF71(01/26)**


	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	D/2 16	D/1.4 22.4	D 31.5	1.4 D 45	50	VBS	Rcug (%)	FL (cm³/kg)	X (%)	SS (%)
Vss + u																5	1	0.8
Vss																5	1	0.7
Vsi															70			
Vsi - u															70			
sf Max																		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 01/01/2024 au 31/12/2025

	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	D/2 16	D/1.4 22.4	D 31.5	1.4 D 45	50	VBS	Rcug (%)	FL (cm³/kg)	X (%)	SS (%)
Nbr. val	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
Maxi	6.5	8.0	15.0	18.0	22.0	29.0	33.0	47.0	75.0	84.0	99.0	100.0	100.0	0.06	84.0	0.0	0.0	0.4400
XF + 1.25 sf	6.6	7.9	14.8	18.3	22.3	29.0	33.5	46.9	74.3	86.7	99.7	100.0	100.0	0.08	82.4	0.0	0.0	0.4400
XF	5.7	6.8	13.4	16.2	20.0	26.4	30.0	40.6	62.6	77.4	93.2	100.0	100.0	0.05	76.4	0.0	0.0	0.4400
XF - 1.25 sf	4.8	5.8	12.0	14.2	17.7	23.8	26.5	34.3	50.9	68.1	86.7	100.0	100.0	0.03	70.4	0.0	0.0	0.4400
Mini	4.9	6.0	12.0	15.0	18.0	24.0	27.0	36.0	51.0	66.0	86.0	100.0	100.0	0.02	71.0	0.0	0.0	0.4400
sf	0.69	0.84	1.14	1.64	1.87	2.07	2.83	5.03	9.34	7.47	5.17	0.00	0.00	0.02	4.77	0.00	0.00	0.00

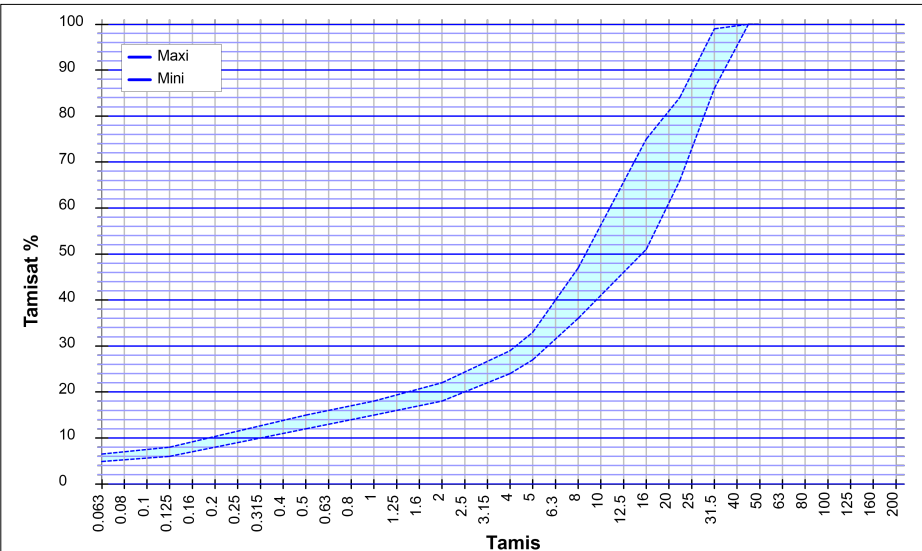

Essai(s) complémentaire(s)

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

LA 24/09/2025 21

Micro Deval (à l'état humide)

MDE 24/09/2025 23

Classification vis à vis de l'alcali réaction

Alcali réaction 30/06/2025 NQ

F71 : Matériaux de démolition, sans plâtre, épurés des éléments putrescibles, concassés, criblés, déferraillés, homogénéisés & selon la classification des sols du GTR 2023 : MELANGE DE PRODUITS DE DECONSTRUCTION AR-A5 (fraisât d'enrobé + béton concassé + produit de déconstruction concassé (hors béton) + matériaux traités et non traités)

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

