

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **893/2 - Gravier 4/12.5 Concassé**

Nature pétrographique **Siliceux**

Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **12.5** Norme **NF P 18545-7 : D III _ Ang 2 (01/01/26)**


	d/2 2	d 4	5.6	D/1.4 9	D 12.5	16	2 D 25	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Vss + u	6	15		86	100			4.6	29			10
Vss	5	10		80	99			4	25			3
Vsi				50	89	98	100			90		
Vsi - u				44	84	97	100			83		
sf Max		3		9.1	3							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 01/01/2024 au 31/12/2025

	d/2 2	d 4	5.6	D/1.4 9	D 12.5	16	2 D 25	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	17	5	5	5	5
Maxi	5.0	9.0	29.0	80.0	99.0	100.0	100.0	3.7	14	96	34	5
XF + 1.25 sf	4.9	7.6	26.5	79.2	98.9	100.0	100.0	3.0	14	97	34	4
XF	3.9	5.6	20.0	69.6	96.7	100.0	100.0	2.2	11	93	26	2
XF - 1.25 sf	2.9	3.6	13.5	60.0	94.5	100.0	100.0	1.4	8	89	18	-0
Mini	3.0	3.0	12.0	52.0	92.0	100.0	100.0	1.1	8	88	20	0
sf	0.78	1.58	5.20	7.69	1.77	0.00	0.00	0.67	2.18	3.00	6.34	1.87

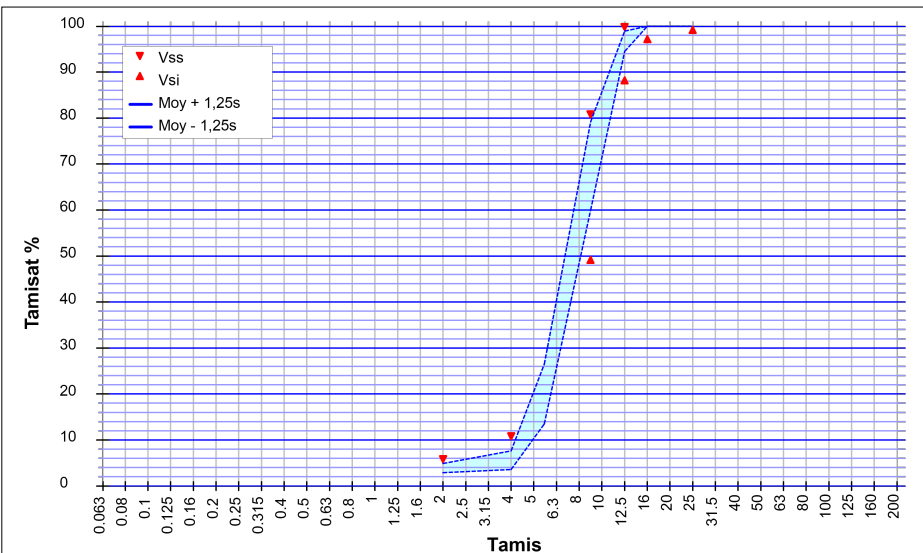

Essai(s) complémentaire(s)

WA24	30/06/2024	2.0 %
F	24/09/2025	0.9 %
LA	24/09/2025	21
Prd	30/06/2024	2.59 Mg/m³
MDE	24/09/2025	23
Cl	13/08/2024	0.001 %
S	13/08/2024	0.002 %
AS	13/08/2024	0.057 %
MBf	01/09/2025	3.3 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2025	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

