

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **224/3 - Sable 0/4 Roulé**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18-545 Art 10 : Déclaré (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Vss + u	4		55		98		100			3.3
Vss	3		51		94		99			3.15
Vsi			11		44		84	95	100	2.15
Vsi - u			7		40		82	94	100	2
sf Max			12.1		16.7		4.5			0.3

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Nbr. val	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Maxi	1.3	9.0	40.0	78.0	83.0	87.0	96.0	100.0	100.0	3.10
XF + 1.25 sf	1.2	5.9	37.3	72.9	78.1	83.2	94.9	100.0	100.0	2.99
XF	0.9	4.1	31.0	62.5	68.7	76.1	92.7	100.0	100.0	2.65
XF - 1.25 sf	0.6	2.3	24.7	52.1	59.3	69.0	90.5	100.0	100.0	2.31
Mini	0.5	3.0	23.0	49.0	56.0	65.0	89.0	100.0	100.0	2.14
sf	0.24	1.42	5.06	8.32	7.52	5.68	1.77	0.00	0.00	0.27

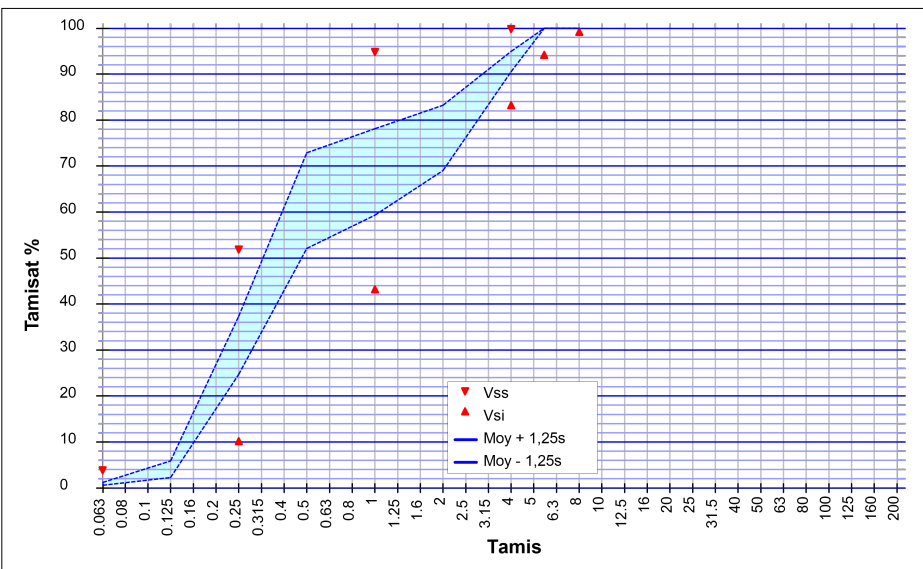

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	13/08/2024	0.0040 %
ImP	13/08/2024	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	13/08/2024	0
S	13/08/2024	0.006 %
AS	13/08/2024	0.060 %
CaCO3	13/08/2024	24.7 %
Ab	30/06/2026	1.5 %
Prd	30/06/2026	2.62 Mg/m³
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

