

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **443/3 - Gravier 10/16 Roulé**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 16** Norme **NF P 18545 Art 10 : A (01/07/26)**


	d/2 5	d 10	12.5	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20		100			1.8	24
Vss	5	15		95			1.5	20
Vsi				80	98	100		
Vsi - u				75	97	100		
sf Max		4.55		4.55				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 5	d 10	12.5	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	23	23	23	23	23	23	23	6
Maxi	3.0	9.0	43.0	92.0	100.0	100.0	0.9	19
XF + 1.25 sf	2.3	8.4	41.8	91.3	100.0	100.0	0.8	19
XF	1.5	6.7	36.0	88.1	100.0	100.0	0.6	18
XF - 1.25 sf	0.7	5.0	30.2	84.9	100.0	100.0	0.4	17
Mini	1.0	4.0	28.0	83.0	100.0	100.0	0.3	17
sf	0.67	1.34	4.67	2.58	0.00	0.00	0.18	1.00

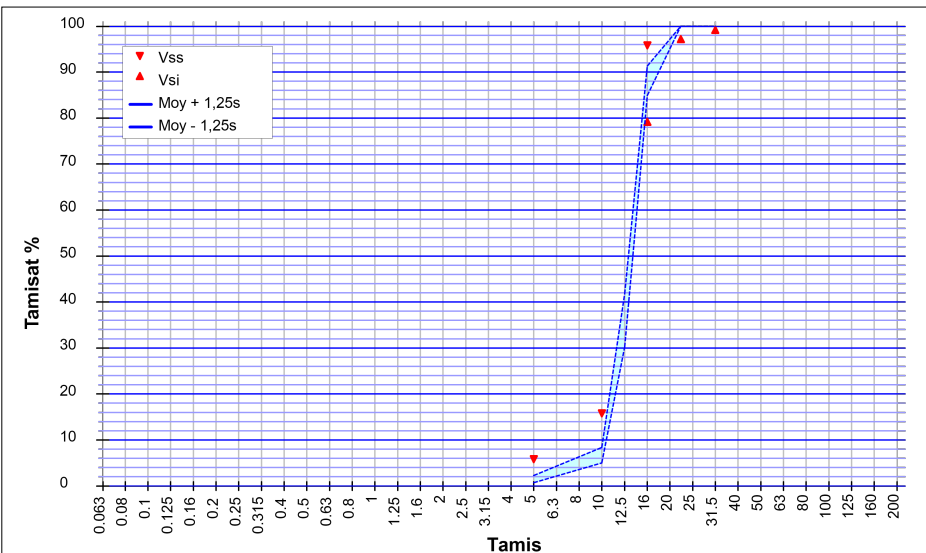

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	14/08/2024	0.0016 %
WA24	30/06/2026	1.4 %
F	24/09/2025	0.7 %
LA	24/09/2025	22
Prd	30/06/2026	2.60 Mg/m³
MDE	24/09/2025	18
CaCO3	30/09/2024	32.3 %
Cl	14/08/2024	< 0.001 %
S	14/08/2024	0.006 %
AS	24/09/2025	0.020 %
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

