

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE GLE
68390 - BALDERSHEIM**

Granulat **681/7 - Grave 0/31.5 Concassé**

Nature pétrographique

Elaboration Recyclé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 31.5** Norme **SOLS ORGANIQUES SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS: ClasseF71(07/26)**


	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	D/2 16	D/1.4 22.4	D 31.5	1.4 D 45	50	VBS	Rcug (%)	FL (cm³/kg)	X (%)	SS (%)
Vss + u																5	1	0.8
Vss																5	1	0.7
Vsi															70			
Vsi - u															70			
sf Max																		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	D/2 16	D/1.4 22.4	D 31.5	1.4 D 45	50	VBS	Rcug (%)	FL (cm³/kg)	X (%)	SS (%)
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1
Maxi	11.0	13.0	24.0	30.0	37.0	46.0	50.0	61.0	81.0	92.0	98.0	100.0	100.0	0.16	88.0	0.0	0.0	0.4400
XF + 1.25 sf	10.6	12.2	22.5	27.8	33.8	42.0	45.8	57.5	79.2	90.6	99.0	100.0	100.0	0.14	84.6	0.0	0.0	0.4400
XF	7.6	8.8	16.7	20.5	25.2	32.3	35.8	46.0	65.3	79.0	92.5	100.0	100.0	0.08	78.5	0.0	0.0	0.4400
XF - 1.25 sf	4.6	5.4	10.9	13.2	16.6	22.6	25.8	34.5	51.4	67.4	86.0	100.0	100.0	0.02	72.4	0.0	0.0	0.4400
Mini	4.9	6.0	12.0	15.0	19.0	25.0	28.0	36.0	51.0	66.0	86.0	100.0	100.0	0.02	75.0	0.0	0.0	0.4400
sf	2.44	2.71	4.63	5.82	6.85	7.74	8.04	9.21	11.09	9.25	5.21	0.00	0.00	0.05	4.89	0.00	0.00	0.00

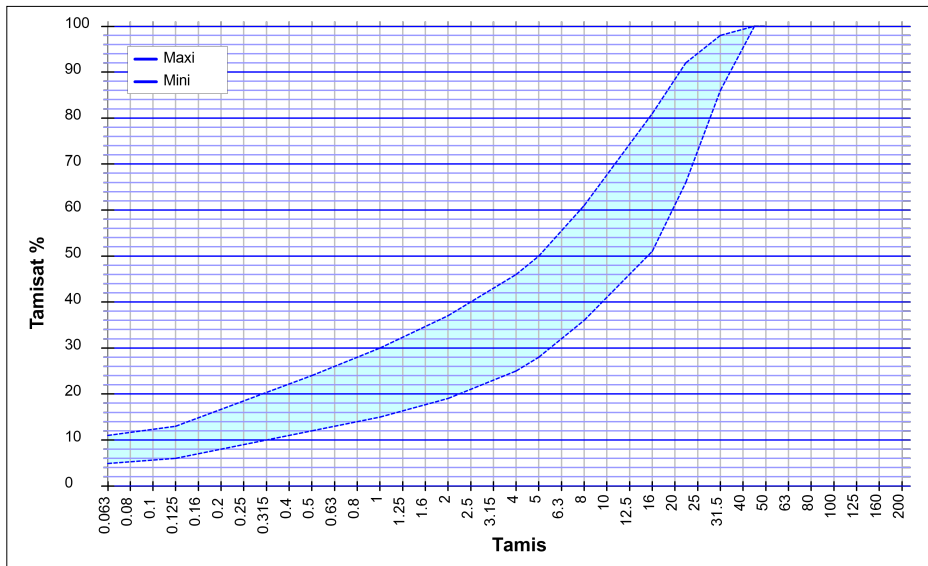

Essai(s) complémentaire(s)

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)		
LA	24/09/2025	22
Micro Deval (à l'état humide)		
MDE	24/09/2025	18
Classification vis à vis de l'alcali réaction		
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

F71 : Matériaux de démolition, sans plâtre, épurés des éléments putrescibles, concassés, criblés, déferraillés, homogénéisés & selon la classification des sols du GTR 2023 : MELANGE DE PRODUITS DE DECONSTRUCTION AR-A5 (fraisât d'enrobé + béton concassé + produit de déconstruction concassé (hors béton) + matériaux traités et non traités)

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

