

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production

MICHEL SAS - GRAVIERE DE GLE
68390 - BALDERSHEIM

Granulat

682/7 - Grave 0/80 Concassé Re

Nature pétrographique

Elaboration

Recyclé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire

0

80

Norme

SOLS ORGANIQUES SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS: Classe F71 (07/26)


	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	10	20	31.5	D/2 40	50	63	D 80	125	VBS	SS (%)	Rcug (%)	FL (cm³)	X (%)
Vss + u																		0.8		5	1
Vss																		0.7		5	1
Vsi																			70		
Vsi - u																			70		
sf Max																					

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	10	20	31.5	D/2 40	50	63	D 80	125	VBS	SS (%)	Rcug (%)	FL (cm³)	X (%)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
Maxi	6.2	8.0	15.0	18.0	22.0	28.0	31.0	39.0	42.0	53.0	61.0	66.0	76.0	83.0	99.0	100.0	0.06	0.4400	79.0	0.0	0.0
XF + 1.25 sf	6.2	7.8	14.7	17.6	21.9	27.7	31.1	39.5	43.5	53.8	62.5	67.8	75.4	84.7	100.0	100.0	0.06	0.4400	79.0	0.0	0.0
XF	5.4	6.5	12.0	14.3	17.8	23.0	26.0	33.8	37.5	50.5	58.0	63.8	71.5	79.8	89.8	100.0	0.05	0.4400	77.0	0.0	0.0
XF - 1.25 sf	4.6	5.3	9.3	11.0	13.7	18.3	20.9	28.1	31.5	47.2	53.6	59.8	67.6	74.9	77.6	100.0	0.04	0.4400	75.0	0.0	0.0
Mini	4.6	6.0	10.0	12.0	14.0	19.0	21.0	28.0	31.0	47.0	53.0	59.0	69.0	74.0	79.0	100.0	0.03	0.4400	75.0	0.0	0.0
sf	0.67	1.00	2.16	2.63	3.30	3.74	4.08	4.57	4.80	2.65	3.56	3.20	3.11	3.95	9.78	0.00	0.01	0.00	1.63	0.00	0.00

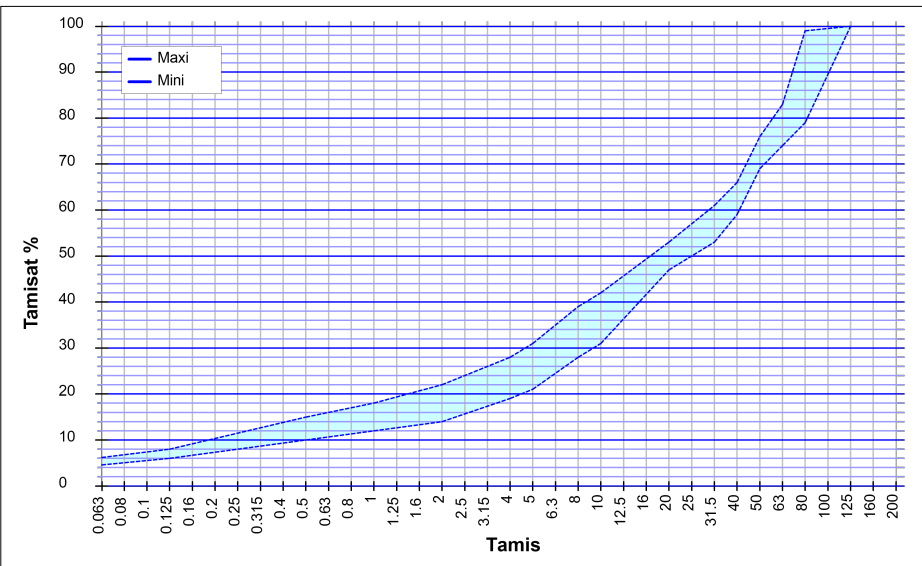

Essai(s) complémentaire(s)

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

LA 24/09/2025 21

Micro Deval (à l'état humide)

MDE 24/09/2025 16

Classification vis à vis de l'alcali réaction

Alcali réaction 30/06/2025 NQ

F71 : Matériaux de démolition, sans plâtre, épurés des éléments putrescibles, concassés, criblés, déferraillés, homogénéisés & selon la classification des sols du GTR 2023 : MELANGE DE PRODUITS DE DECONSTRUCTION AR-A5 (fraisât d'enrobé + béton concassé + produit de déconstruction concassé (hors béton) + matériaux traités et non traités)

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

